

**Спецификация**  
**на литий-диоксид марганцевый элемент (Li-MnO<sub>2</sub>) питания 3 В**

**Тип элемента: 3 В 150 мАч CR2320**

<b>Основные параметры</b>	
<b>Название</b>	<b>Значение</b>
Номинальная емкость	150 мАч (разряд: 15 кОм до 2,00 В при температуре 23 ± 3 °C)
Номинальное напряжение	3 В
Саморазряд	≤ 5 % в год
Температура эксплуатации	от - 20 до + 60 °C
Рекомендуемый макс. импульсный ток разряда*	15 мА
Рекомендуемый непрерывный ток разряда*	5 мА
Стандартный ток разряда*	0,2 мА
Размеры	Диаметр: 23,0 мм (макс) Высота: 2,0 мм (макс)
Состав	Катод – диоксид марганца, анод – литий, органический электролит, полипропиленовый сепаратор, корпус из нержавеющей стали
Вес	~ 3,0 г

\*\*"Рекомендуемый макс. импульсный ток разряда" означает, что элемент питания с оставшейся емкостью 40 % способен разряжаться импульсами указанного тока длительностью 15 сек. при сохранении напряжения выше 2,0 В при температуре 23 ± 3 °C.

\* "Рекомендуемый макс. продолжительный ток разряда" означает, что элемент питания выдает не менее 50 % своей емкости при разряде указанным током до 2,0 В при температуре 23 ± 3 °C.

<b>Электрические и механические характеристики*</b>		
<b>Название</b>	<b>Метод тестирования</b>	<b>Результат</b>
Макс. размеры	Измерение проводилось прибором с точностью 0,02 мм	Диаметр: 23,0 мм Высота: 2,0 мм
Внешний вид	Визуальный осмотр	Поверхность чистая, нет повреждений, царапин, вмятин.
Напряжение открытой цепи	Элемент питания должен храниться более 24 ч с момента производства при температуре 23 ± 3 °C и относительной влажности 45 – 75 %. Напряжение измерялось вольтметром между плюсом и минусом	3,2 – 3,6 В

## Спецификация

Номинальная емкость	Элемент питания должен храниться более 24 ч с момента производства при температуре $23 \pm 3$ °C и относительной влажности 45 – 75 %. Затем элемент питания подвергается разряду резистором 15 кОм до 2,0 В	150 мАч
Выводы	Визуальный осмотр	Нет ржавчины, утечки, отсутствует деформация, имеют хорошую электропроводность
Температурные характеристики	Элемент питания разряжался при указанных температурах через резистор 15 кОм до 2,0 В	60 % при темп. - $20 \pm 2$ °C 96 % при темп. $60 \pm 2$ °C

\*Примечание: % - проценты от номинальной емкости

\*Тестированию были подвергнуты 12 образцов

Характеристики безопасности*		
Название	Метод тестирования	Результат
Давление	Элементы питания хранятся при температуре $20 \pm 2$ °C и давлении 11,6 кПа в течение 6 часов	NL, NC, NR, NE, NF
Температура	Элементы питания подвергаются температурам от 60 °C до - 10 °C в течение 150 циклов, а затем хранятся в течение 24 часов при температуре $23 \pm 3$ °C	NL, NC, NR, NE, NF
Вибрация	Вибрация элементов питания по двух взаимно перпендикулярным осям с амплитудой 0,8 мм (1,6 мм общая). Частота от 10 до 55 Гц, скорость нарастания 1Гц в минуту. Время теста 90 – 100 минут	NM, NL, NV, NC, NR, NE, NF
Замыкание	Элементы питания доводятся до температуры $55 \pm 2$ °C, затем подвергаются замыканию резистором с сопротивлением менее 0,1 Ом в течение 1 часа. Далее в течение 6 часов элемент питания подвергается регулярному осмотру	NT, NR NE, NF
Удар	Стержень диаметром 15,8 мм и весом 9,1 кг роняется по центру элемента питания и на его боковую сторону с высоты $610 \pm 25$ мм. Тест производится по одному разу с каждой стороны	NT, NE, NF
Заряд неправильной полярностью	Элемент питания подключался к источнику постоянного тока неверной полярностью 3 раза	NE, NF
Свободное падение	Неразряженный элемент питания ронялся с высоты 1 м на бетонную поверхность. Тест производился 6 раз по каждой оси. Элемент питания наблюдался в течение часа после теста	NV, NE, NF

\*NM – нет потери веса, NL – не утечки, NV – нет вздутия, NF – нет огня, NC – нет короткого замыкания, NR – нет разрыва, NE – нет взрыва, NT – нет перегрева (выше 150 °C)

## Спецификация

### Условия испытаний

- Если не указано иное, все испытания проводились при температуре 15 – 25 °C и относительной влажности воздуха 45 - 75 %.

### Точность измерений

Напряжение ± 1 %, ток ± 1 %, емкость ± 1 %, температура ± 2 °C, время ± 0,1%, вес ± 0,1 %, размеры ± 0,1 %.

### Внешний вид

На элементе питания не должно быть таких дефектов как царапины, ржавчина, утечка, которые могут повлиять на заявленные в спецификации параметры.

### Габаритные размеры, графики разряда и устройство

См. рисунок 1, приложение 1

### Эксплуатация

- Ток разряда.
  - Элемент питания должен разряжаться меньшим током, чем максимальный ток, указанный в технических параметрах.
  - Температура разряда.
- Разряд должен производиться в диапазоне температур, указанном в технических параметрах, в противном случае это может привести к снижению номинальных параметров.

### Хранение

- Если элемент питания хранится длительное время (более трех месяцев), он должен быть помещен в сухое место с диапазоном температур, указанным в технических параметрах.
- В противном случае это может привести к снижению параметров, протечке, ржавчине.

### Подключение


- Выводы элемента питания нельзя паять, так как это может привести к повреждению внутренней структуры элемента питания.
- Элемент питания должен располагаться как можно дальше от источников тепла, иначе это может привести к снижению параметров.

### Меры предосторожности

- Не разбирайте элемент питания.  
Внутреннее короткое замыкание может привести к выделению тепла и возгоранию.  
Вытекший электролит может вызвать ожоги глаз или рук.  
Немедленно промойте их в случае поражения от попадания электролита.
- Не замыкайте положительный и отрицательные выводы элемент питания.  
Это может привести к значительному выделению тепла, возгоранию, взрыву.
- Не бросайте элемент питания в огонь. Это приведет к взрыву.
- Не бросайте элемент питания в воду. Это может привести к повреждению внутренней структуры и снижению параметров.
- Не используйте в одном устройстве элементы питания разных производителей. Это может привести к повреждению элементов питания или повреждению устройства из-за различных характеристик элементов питания.
- Несмотря на то, что элемент питания не содержит опасных для окружающей среды компонентов, такие как свинец или кадмий, он должен быть утилизирован в соответствии с соответствующими правилами.
- Элементы питания должны утилизироваться в разряженном состоянии, чтобы избежать возможного короткого замыкания и как следствие - теплового выделения.

## Спецификация

Рисунок 1.

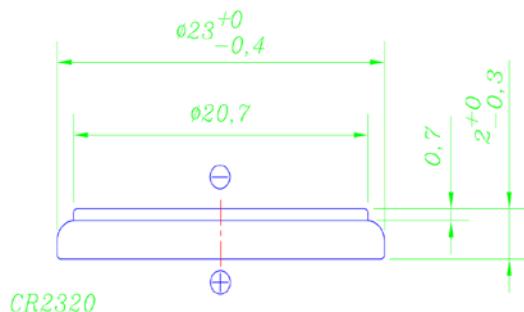

## Приложение 1

